

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЕМСТВО
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
E-mail: akp@akp.kiev.ua http://www.akp.kiev.ua
Тел.:(380 44) 501-4907 Факс: (380 44) 502-89-18




2Т102
ДСТУ ISO/IEC 17025

Атестат акредитації
виданий
Національним агентством
по акредитації України
№ 2Т102 від 29.05.17

Свідоцтво Мінздраву України об атестації
на право проведення радіаційного
контролю № 180 от 13.10.00
подовжено листом № 176 від 09.03.06

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий лабораторією

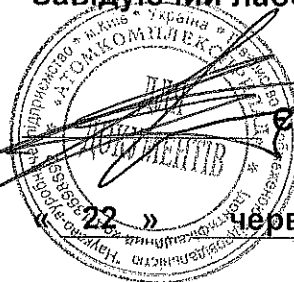

В. Скляренко

22 » червня 2017 р.

Дійсний до

« 21 » червня 2018 р.

П А С П О Р Т 085-06/17
радіаційної якості

Добавки в розчини та бетони
виробництва ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» м. Вишгород
назва сировини і будівельного матеріалу

Виданий (кому) ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
найменування підприємства (організації)
Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2
(адреса)

Виданий (ким) НВЛ НВП «АКП»
найменування організації, що проводила вимірювання
Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
(адреса)

Метод виміру спектрометричний

Тип приладу напівпровідниковий спектрометр СЕГ-002 «АКП-П», зав. № 21-05

Свідоцтво про калібрування UA 01 № 1740

Дата проведення калібрування 21.07.16 р.

З примірники:

Замовник:

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» 2 прим.

НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

**Паспорт може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ НВП «АКП»**

Результати вимірювань

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність природних радіонуклідів, Бк/кг			Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів, $A_{\text{еф}}$ (Бк/кг)	Клас застосування
		K-40	Th-232	Ra-226		
Добавки в розчини та бетони, ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 Виробництва ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» м. Вишгород						
1.	Емульсія контактна Ceresit CC 81	87	13,4	12,9	37,8	1
2.	Емульсія контактна Ceresit CC 81 (2012)	97	14,1	13,2	39,9	1
3.	Емульсія контактна Ceresit CC 83	86	13,5	12,1	37,1	1
4.	Емульсія контактна Ceresit CC 83 (2012)	80	14,5	12,3	38,1	1

***Примітка:** Значення виміряних питомих активностей природних радіонуклідів у наданій пробі менше значення мінімальних активностей, які можна визначити за 3600 с (геометрія «Маринеллі 1л»), при використанні напівпровідникового спектрометра СЕГ-002 «АКП-П»: МВА по ^{226}Ra – 4,0 Бк/кг.

Висновок

Проба(и) згідно «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи. ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п.8.5.1) відноси(я)ться до першого класу ($A_{\text{еф}} \leq 370$ Бк/кг). Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

Додаткова інформація: даний паспорт стосується тільки зразків, які проходили радіаційний контроль.

Вимірювання провів

Паспорт оформлений

Грішин С.М.

Жарко М.О.

3 примірники:

Замовник:

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» 2 прим.

НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

**Паспорт може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ НВП «АКП»**